

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 22/08/2022 valable jusqu'au 21/02/2023

Gravillon concassé 2/5 mm (C025)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Code		
	NF P 18-545 Article 8										B I Ang 1		
2 / 5	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,250	0,315	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2			
Etendue e						10	30	10					
Incertitude U	0,3				1	5	6	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				6	15	80	100	100	100	24		8
V.S.S.	0,5				5	10	74	99	100	100	20		1
V.S.I.	0				0	0	44	89	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	0	38	84	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 07/02/2022 au 14/08/2022

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,250	0,315	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2			
Maximum mesuré	0,2	1	1	1	1	9	73	99	100	100	19	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,1	0	0	0	0	5	67	98	100	100			
Moyenne Xf	0,0	0	0	0	0	3	59	97	100	100	14	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	1	52	95	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	1	48	93	100	100	8	100	0
Ecart-type	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,6	6,1	1,3	0,0	0,0			
Nombre de résultats	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	9	8	8

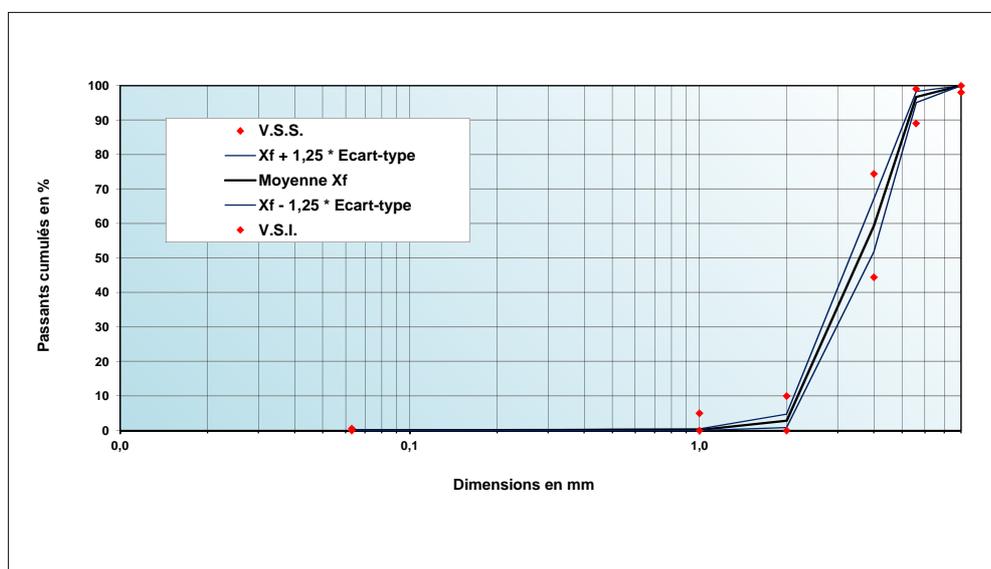

Autres caractéristiques

MVR	2,66 Mg/m ³ (10/21)
WA ₂₄	0,2% (10/21)
Porosité intergranulaire	52% (06/22)
LA _{6/10}	17 (10/21)
Mde _{6/10}	7 (10/21)
PSV	52 (10/21)
Cq	0% (10/21)
F _{NaCl}	1% (06/20)
MS	1% (10/21)
I _{6/10}	0,07% (10/21)
Affinité liant	60% (10/21)

Etienne KEMPF - RMPG

