

Fiche Technique de Produit
 Fiche technique du 22/08/2022 valable jusqu'au 21/02/2023
Gravillon concassé 4/8 mm (C048)

Nature : Alluvions du Rhin
 Pétrographie : Silico-calcaire
 Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	Classe granulaire				Norme						Code		
	4 / 8				NF P 18-545 Article 8						B I Ang 1		
	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,250	0,315	0,500	2	4	5,6	8	11,2	16			
Etendue e						10	30	10					
Incertitude U	0,3				1	5	12	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				6	15	62	100	100	100	19		8
V.S.S.	0,5				5	10	50	95	100	100	15		1
V.S.I.	0				0	0	20	85	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	0	8	80	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 07/02/2022 au 14/08/2022

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,250	0,315	0,500	2	4	5,6	8	11,2	16			
Maximum mesuré	0,3	0	0	0	0	6	34	95	100	100	13	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	0	0	3	26	92	100	100			
Moyenne Xf	0,1	0	0	0	0	2	23	89	100	100	9	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	0	19	85	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	0	17	84	100	100	6	100	0
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	1	3	3	0	0			
Nombre de résultats	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	8	7	7

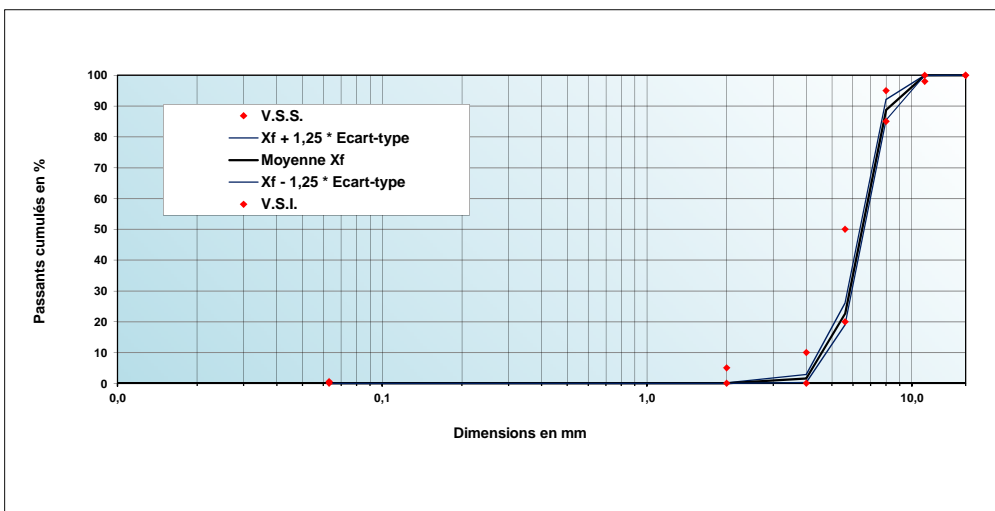

Autres caractéristiques	
MVR	2,64 Mg/m3 (10/21)
WA ₂₄	0,5% (10/21)
Porosité intergranulaire	50% (06/22)
LA _{6/10}	17 (10/21)
Mde _{6/10}	7 (10/21)
PSV	52 (10/21)
Cq	0% (10/21)
F _{NaCl}	1% (06/20)
MS	1% (10/21)
I _{6/10}	0,07% (10/21)
Affinité liant	60% (10/21)

Etienne KEMPF - RMPG

