

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 22/08/2022 valable jusqu'au 21/02/2023

Sable concassé 0/2 mm (C02L)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 2

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	1					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	7					61	98	100	100		2,5	
V.S.S.	6					57	96	100	100		2	
V.S.I.	0					37	86	98	100	60		35
V.S.I. - U	0					33	84	97	97	55		33

Partie informative

Résultats de production du 16/11/2020 au 14/08/2022

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Maximum mesuré	1,1	4	15	20	34	59	96	100	100	98	0,3	40
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,7	3	12	17	30	55	94	100	100			
Moyenne Xf	0,4	2	7	10	20	47	91	99	100	98	0,3	36
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	2	4	10	39	87	99	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	1	4	35	86	99	100	98	0,3	33
Ecart-type	0,3	1	4	5	8	6	3	0	0			
Nombre de résultats	31	31	31	31	31	31	31	31	35	1	1	7

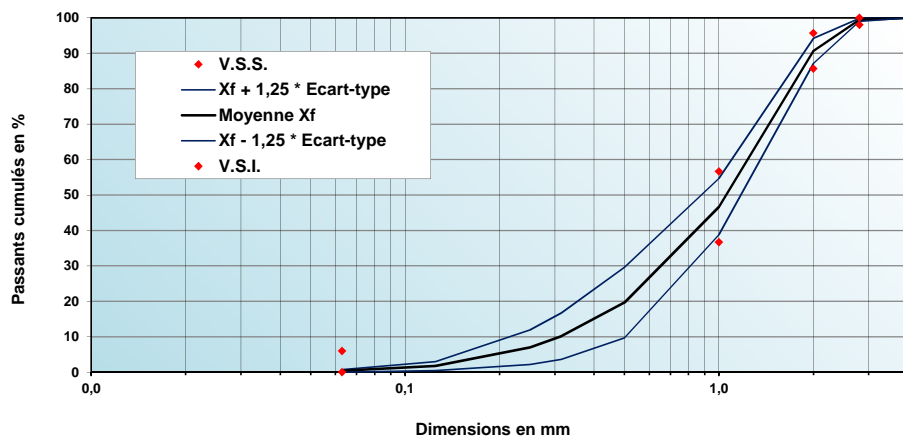

Autres caractéristiques

MVR	2,66 Mg/m ³ (10/21)
WA ₂₄	0,2% (10/21)
Porosité intergranulaire	55% (06/22)
MB _F	4,6 (10/21)

Etienne KEMPF - RMPG