

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 22/08/2022 valable jusqu'au 21/02/2023

Sable concassé 0/2 mm (C002)

Nature : Alluvions du Rhin
 Pétrographie : Silico-calcaire
 Elaboration : Sable concassé non lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 2

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	2					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	18					78	100	100	100		2,5	
V.S.S.	16					74	98	100	100		2	
V.S.I.	10					54	88	98	100	60		35
V.S.I. - U	8					50	86	97	97	55		33

Partie informative

Résultats de production du 06/09/2021 au 14/08/2022

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Maximum mesuré	17	24	37	42	53	72	96	100	100	80	0,5	42
Xf + 1,25 * Ecart-type	15	22	34	38	48	69	96	100	100	76		
Moyenne Xf	13	19	29	34	43	64	93	100	100	72	0,5	36
Xf - 1,25 * Ecart-type	11	17	25	29	38	59	91	99	100	69		
Minimum mesuré	11	15	22	26	35	56	89	99	100	68	0,5	33
Ecart-type	1	2	3	4	4	4	2	0	0	3		
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	7

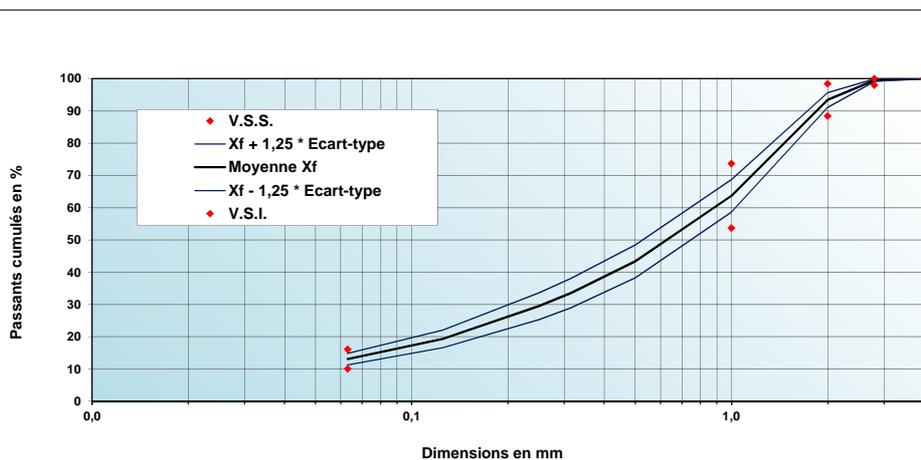

Autres caractéristiques

MVR	2,64 Mg/m ³ (10/21)
WA ₂₄	0,2% (10/21)
Porosité intergranulaire	39% (06/22)
MB _F	4,6 (10/21)

Etienne KEMPF - RMPG

