

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 21/02/2024 valable jusqu'au 20/08/2024
Sable à maçonner 0/4 mm (RE04)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f						D			FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	1,4D 5,6	2D 8		
Etendue e	6		40		40		10			0,6	
Incertitude U	1		4		4		2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	7		48		82		99	100	100	3,4	
V.S.S.	6		44		78		97	100	100	3,3	
V.S.I.	0		4		38		87	95	100	2,7	65
V.S.I. - U	0		0		34		85	94	97	2,5	60

Partie informative

Résultats de production du 26/06/2023 au 18/02/2024

	f						D			FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	1,4D 5,6	2D 8		
Maximum mesuré	2,3	7	29	56	65	78	93	100	100	3,0	87
Xf + 1,25 * Ecart-type											
Moyenne Xf	1,9	6	24	48	58	75	92	100	100	3,0	80
Xf - 1,25 * Ecart-type											
Minimum mesuré	1,5	5	25	51	59	71	91	99	100	2,8	76
Ecart-type											
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5

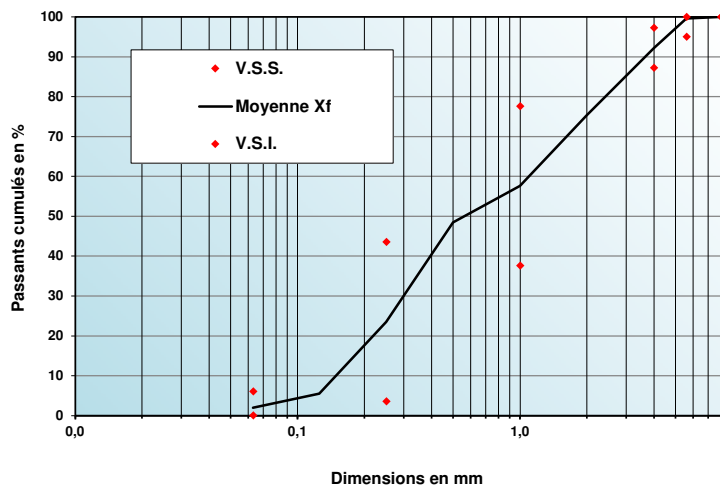

Autres caractéristiques

MVR	2,62 Mg/m3 (11/23)
WA ₂₄	1,18% (11/23)
Porosité intergranulaire	45% (01/24)
Imp	0,0% (11/23)
Polluants organiques	0,00% (11/23)
Cq	0,00% (11/23)
C	0,025 (05/23)
S	0,007 (11/23)
AS	0,018 (11/23)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{éq}	

Etienne KEMPF - RMPG