

Fiche Technique de Produit  
Fiche technique du 21/02/2024 valable jusqu'au 20/08/2024  
**Sable concassé 0/2 mm (C002)**

Nature : Alluvions du Rhin  
Péetrographie : Silico-calcaire  
Elaboration : Sable concassé non lavé

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

**0 / 2**

Norme

**NF P 18-545 Article 8**

Code


**a Ang 3**

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E <sub>cs</sub>
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	2					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	18					81	100	100	100		2,5	
<b>V.S.S.</b>	<b>16</b>					<b>77</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>2</b>	
<b>V.S.I.</b>	<b>10</b>					<b>57</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>60</b>		<b>30</b>
V.S.I. - U	8					53	87	97	97	55		28

**Partie informative**

Résultats de production du 17/04/2023 au 18/02/2024

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E <sub>cs</sub>
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Maximum mesuré	15	25	39	44	55	74	97	100	100	79	2,4	38
Xf + 1,25 * Ecart-type	15	23	34	39	50	71	96	100	100	77		
<b>Moyenne Xf</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>2,2</b>	<b>33</b>
Xf - 1,25 * Ecart-type	12	16	27	30	41	62	93	100	100	68		
Minimum mesuré	11	10	24	28	39	59	92	100	100	66	2,0	27
Ecart-type	1	3	3	3	3	4	1	0	0	4		
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	2	9

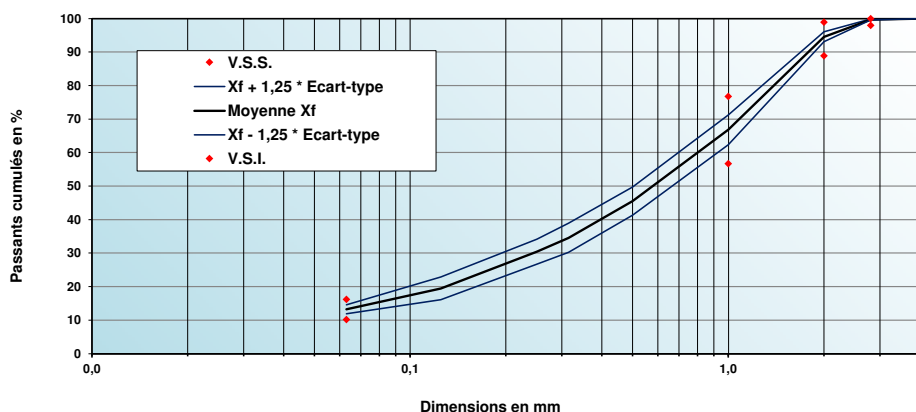

Autres caractéristiques

MVR	2,59 Mg/m <sup>3</sup> (11/23)
WA <sub>24</sub>	0,8% (11/23)
Porosité intergranulaire	43% (01/24)
MB <sub>F</sub>	0,8 (11/23)

Etienne KEMPF - RMPG