

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 28/01/2025 valable jusqu'au 27/07/2025

Sable concassé 0/2 mm (C002)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable concassé non lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code

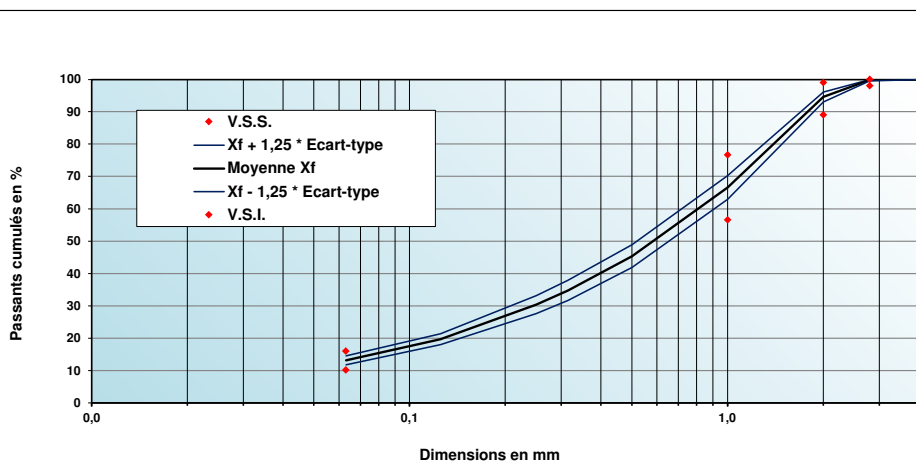
a Ang 3

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	2					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	18					81	100	100	100		2,5	
V.S.S.	16					77	99	100	100		2	
V.S.I.	10					57	89	98	100	60		30
V.S.I. - U	8					53	87	97	97	55		28

Partie informative

Résultats de production du 15/04/2024 au 15/12/2024

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Maximum mesuré	15,8	23	35	40	52	73	98	100	100	94	1,8	38
Xf + 1,25 * Ecart-type	14,6	21	33	38	49	70	96	100	100	81		
Moyenne Xf	13,2	20	30	35	45	67	95	100	100	74	1,8	34
Xf - 1,25 * Ecart-type	11,8	18	28	32	42	63	93	100	100	67		
Minimum mesuré	11,1	17	24	27	37	58	92	99	100	67	1,8	30
Ecart-type	1,1	1	2	3	3	3	1	0	0	6		
Nombre de résultats	31	31	31	31	31	31	31	32	32	28	1	9


Autres caractéristiques

MVR	2,61 Mg/m ³ (05/24)
WA ₂₄	0,8% (05/24)
Porosité intergranulaire	42% 11/24
MB _F	0,7 (05/24)

Etienne KEMPF - RMPG