

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 09/01/2025 valable jusqu'au 08/07/2025

Sable à chape 0/4 mm (RE03)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Code	
	NF P 18-545 Article 10										A	
0 / 4	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		42		70			100	100	100	3,8	
V.S.S.	3,0		40		66			100	100	100	3,6	
V.S.I.	0,0		0		26			90	95	100	3,0	65
V.S.I. - U	0,0		0		22			88	94	97	2,9	60

Partie informative

Résultats de production du 27/05/2024 au 15/12/2024

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Maximum mesuré	2,8	11	20	46	58	81	94	99	100	100	3,6	94
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,3	5	18	40	52	78	92	97	100	100	3,5	
Moyenne Xf	0,8	3	15	34	46	74	88	95	100	100	3,3	89
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,2	1	12	28	40	70	85	93	99	100	3,2	
Minimum mesuré	0,2	2	11	24	36	68	82	91	99	100	3,0	86
Ecart-type	0,4	2	2	5	5	3	3	2	0	0	0,2	
Nombre de résultats	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	6

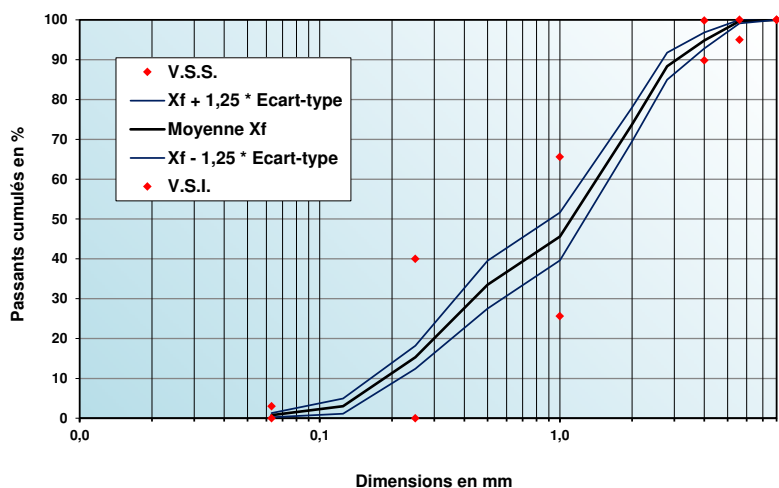

Autres caractéristiques

MVR	2,61 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	1,4% (05/24)
Porosité intergranulaire	47% (12/24)
Imp	0,0% (05/24)
Polluants organiques	0,00% (05/24)
Cq	0,00% (05/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (05/24)
AS	0,013 (05/24)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0034% (02/24)
K ₂ O	0,0025% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0050% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG