

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 28/01/2025 valable jusqu'au 27/07/2025

Gravillon concassé 8/11 mm (C811)

Nature : Alluvions du Rhin
 Pétrographie : Silico-calcaire
 Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

8 / 11

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


BI Ang 1

	f				d/2		d	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,250	0,315	0,500	4	5,6	8	11,2	16	22,4			
Etendue e							10	10					
Incertitude U	0,3				1		5	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				6		20	100	100	100	19		8
V.S.S.	0,5				5		15	95	100	100	15		1
V.S.I.	0				0		5	85	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0		0	80	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 12/02/2024 au 20/10/2024

	f				d/2		d	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,250	0,315	0,500	4	5,6	8	11,2	16	22,4			
Maximum mesuré	0,4	0	0	0	0	1	16	97	100	100	10	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	0	0	1	14	95	100	100			
Moyenne Xf	0,1	0	0	0	0	0	10	90	100	100	5	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	0	7	85	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	0	7	81	100	100	3	97	0
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	0	3	4	0	0			
Nombre de résultats	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	13	11	10

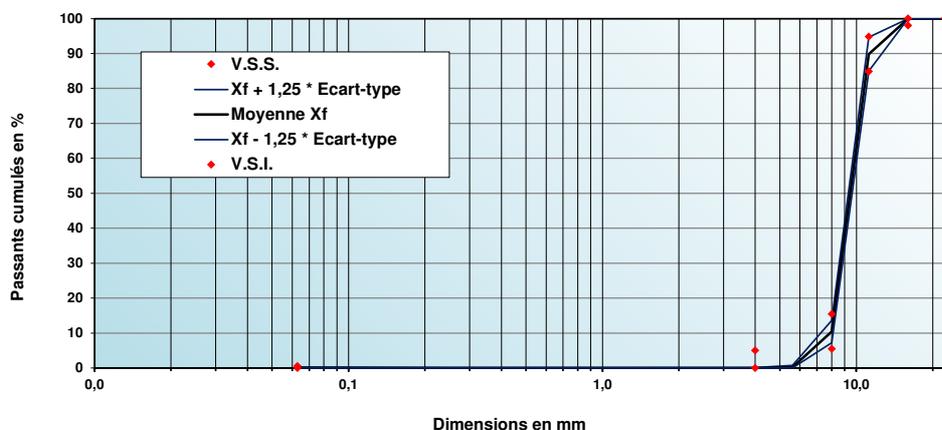

Autres caractéristiques

MVR	2,65 Mg/m ³ (05/24)
WA ₂₄	0,5% (05/24)
Porosité intergranulaire	48% (11/24)
LA _{6/10}	14 (05/24)
Mde _{6/10}	9 (05/24)
PSV	53 (05/24)
Cq	0% (05/24)
F _{NaCl}	1,5% (05/24)
MS	1,25% (05/23)
I _{6/10}	0,05% (05/24)
Affinité liant	75% (05/24)

Etienne KEMPF - RMPG