

Fiche Technique de Produit  
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026  
**Sable concassé 0/2 mm (C002)**

Nature : Alluvions du Rhin  
Péetrographie : Silico-calcaire  
Elaboration : Sable concassé non lavé

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

**0 / 2**

Norme

**NF P 18-545 Article 8**

Code

**a Ang 3**


	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E <sub>cs</sub>
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	2					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	18					83	100	100	100		2,5	
<b>V.S.S.</b>	<b>16</b>					<b>79</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>2</b>	
<b>V.S.I.</b>	<b>11</b>					<b>59</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>60</b>		<b>30</b>
V.S.I. - U	9					55	87	97	97	55		28

**Partie informative**

Résultats de production du 07/10/2024 au 06/07/2025

	f					D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E <sub>cs</sub>
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4			
Maximum mesuré	17,4	27	40	44	55	76	97	100	100	95	1,6	38
Xf + 1,25 * Ecart-type	15,1	23	35	40	51	73	97	100	100	82		
<b>Moyenne Xf</b>	<b>13,7</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>69</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>1,6</b>	<b>34</b>
Xf - 1,25 * Ecart-type	12,4	19	29	33	44	65	94	100	100	69		
Minimum mesuré	12,1	18	28	32	42	62	93	100	100	67	1,6	30
Ecart-type	1,1	2	3	3	3	3	1	0	0	5		
Nombre de résultats	32	32	32	32	32	32	32	36	36	31	1	10

Passants cumulés en %

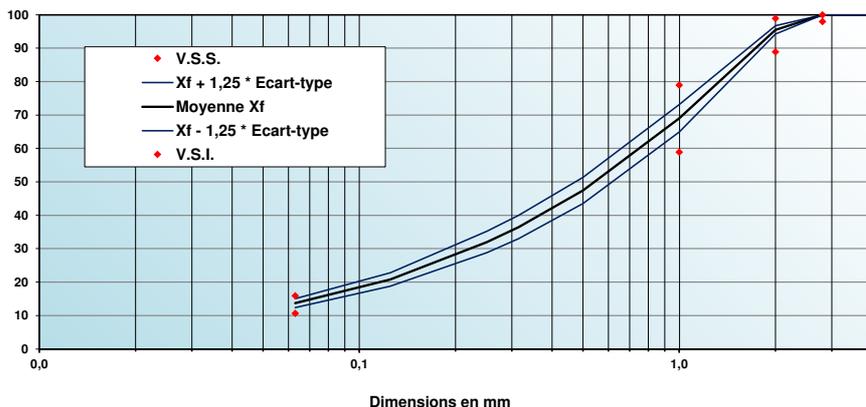

Autres caractéristiques

MVR	2,61 Mg/m <sup>3</sup> (05/24)
WA <sub>24</sub>	1,1% (11/24)
Porosité intergranulaire	43% 06/25
MB <sub>F</sub>	0,6 (11/24)

Etienne KEMPF - RMPG