

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026
Sable concassé 0/5 mm (C004)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : mélange en centrale de sable 0/2 concassé et de gravillon 2/5 concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 5

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 3

	f							D/2		D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	11,2	SE	MB	E _{cs}
Etendue e	6							20		10					
Incertitude U	2							3		2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	15							93		100	100	100		2,5	
V.S.S.	13							90		100	100	100		2	
V.S.I.	7							70		89	98	100	60		30
V.S.I. - U	5							67		87	97	97	55		28

Partie informative

Résultats de production du 07/10/2024 au 06/07/2025

	f							D/2		D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	11,2	SE	MB	E _{cs}
Maximum mesuré	12,3	0	0	32	41	59	78	87	96	100	100	100	94	1,9	37
Xf + 1,25 * Ecart-type	11,1	16	25	28	36	52	73	83	93	100	100	100	86		
Moyenne Xf	10,4	15	23	26	34	48	69	80	91	99	100	100	79	1,9	31
Xf - 1,25 * Ecart-type	9,6	14	21	24	31	45	66	77	89	99	100	100	72		
Minimum mesuré	9,5	0	0	24	31	44	64	76	88	99	100	100	70	1,9	17
Ecart-type	0,6	1	1	1	2	3	3	2	1	0	0	0	6		
Nombre de résultats	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	1	8

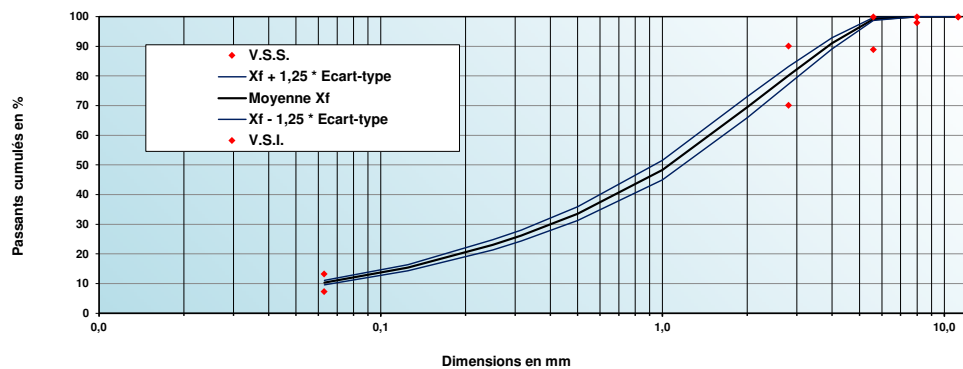

Autres caractéristiques

MVR	2,62 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	1,1% (11/24)
Porosité intergranulaire	50% (06/25)
MB _F	0,6 (11/24)

Etienne KEMPF - RMPG