

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026

Gravillon concassé 1/4 mm (C014)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

1 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 7

Code


B III

	f						D/2	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8			
Etendue e						10	35		10					
Incertitude U	0,3				1	5	6		5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				6	25	76		100	100	100	24		8
V.S.S.	0,5				5	20	70		100	100	100	20		1
V.S.I.	0				0	10	45		89	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	5	39		84	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 14/10/2024 au 29/06/2025

	f						D/2	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _{tr}
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8			
Maximum mesuré	1,6	10	30	37	49	67	93	100	100	100	100			
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,8	4	12	15	23	41	86	99	100	100	100			
Moyenne Xf	0,3	1	5	6	11	24	75	98	100	100	100			
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	7	64	97	100	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	3	56	96	99	100	100			
Ecart-type	0,3	2	6	7	10	13	9	1	0	0	0			
Nombre de résultats	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0

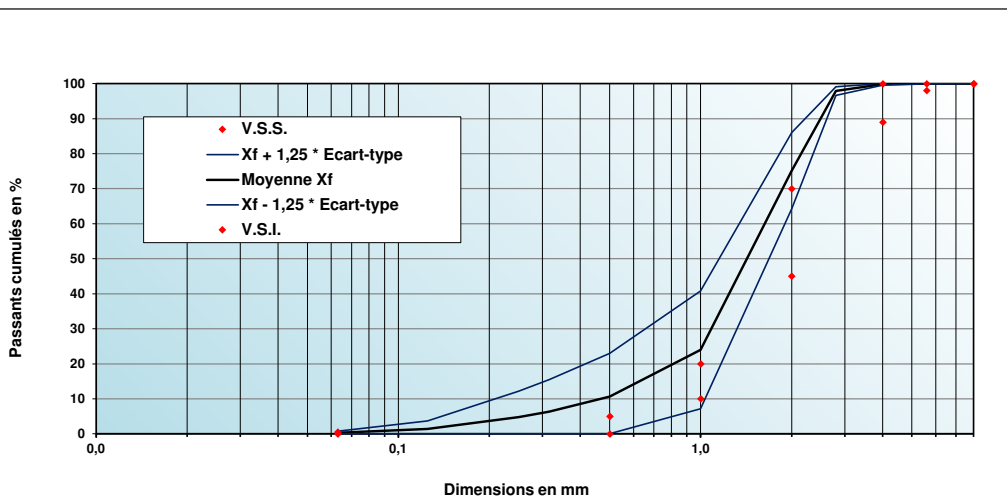

Autres caractéristiques

MVR	2,66 Mg/m ³ (05/24)
WA ₂₄	1,2% (11/24)
Porosité intergranulaire	47% (06/25)
LA _{6/10}	14 (11/24)
Mde _{6/10}	8 (11/24)
PSV	54 (11/24)
Cq	0% (11/24)
F _{NaCl}	1,7% (11/24)
MS	1,25% (05/23)
I _{6/10}	0,08% (11/24)
Affinité liant	80% (11/24)

Etienne KEMPF - RMPG