

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026
Gravillon concassé 11/16 mm (C1116)Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11 / 16

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


B I Ang 3

	f				d/2		d	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	Fl	C _c	C _{tr}
Etendue e							10	10					
Incertitude U	0,3				1		5	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				3		16	100	100	100	19		17
V.S.S.	0,5				2		11	95	100	100	15		10
V.S.I.	0				0		1	85	98	100		50	
V.S.I. - U	0				0		0	80	97	100		43	

Partie informative

Résultats de production du 07/10/2024 au 06/07/2025

	f				d/2		d	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	Fl	C _c	C _{tr}
Maximum mesuré	0,3	0	0	0	0	1	9	94	100	100	10	96	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,1	0	0	0	0	0	7	92	100	100			
Moyenne Xf	0,0	0	0	0	0	0	6	89	100	100	4	84	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	0	4	86	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	0	3	84	100	100	2	72	0
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	0	2	3	0	0			
Nombre de résultats	25,0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	9	8	8

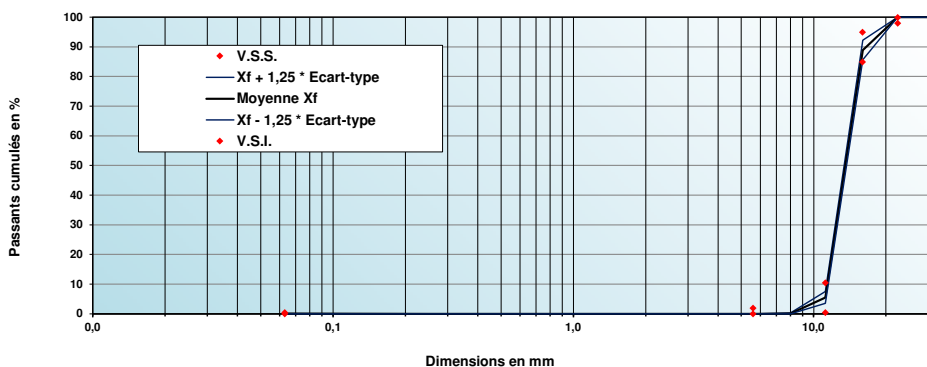

Autres caractéristiques

MVR	2,65 Mg/m ³ (05/24)
WA ₂₄	0,8% (11/24)
Porosité intergranulaire	47% (06/25)
LA _{6/10}	14 (11/24)
Mde _{6/10}	8 (11/24)
PSV	54 (11/24)
Cq	0% (11/24)
F _{NaCl}	1,7% (11/24)
MS	1,25% (05/23)
I _{6/10}	0,08% (11/24)
Affinité liant	80% (11/24)

Etienne KEMPF - RMPG