

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026
Gravillon concassé 2/5 mm (C025)Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 / 5

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


B I Ang 1

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	Fl	C _c	C _{tr}
Etendue e						10	30	10					
Incertitude U	0,3				1	5	6	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				3	17	86	100	100	100	24		8
V.S.S.	0,5				2	12	80	99	100	100	20		1
V.S.I.	0				0	2	50	90	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	0	44	85	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 28/10/2024 au 06/07/2025

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	Fl	C _c	C _{tr}
Maximum mesuré	0,2	0	0	1	1	12	79	99	100	100	12	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,1	0	0	0	0	10	77	99	100	100			
Moyenne Xf	0,0	0	0	0	0	7	70	98	100	100	10	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	4	63	96	99	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	1	58	93	98	100	9	100	0
Ecart-type	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	2,6	5,8	1,4	0,4	0,0			
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	10	9	9

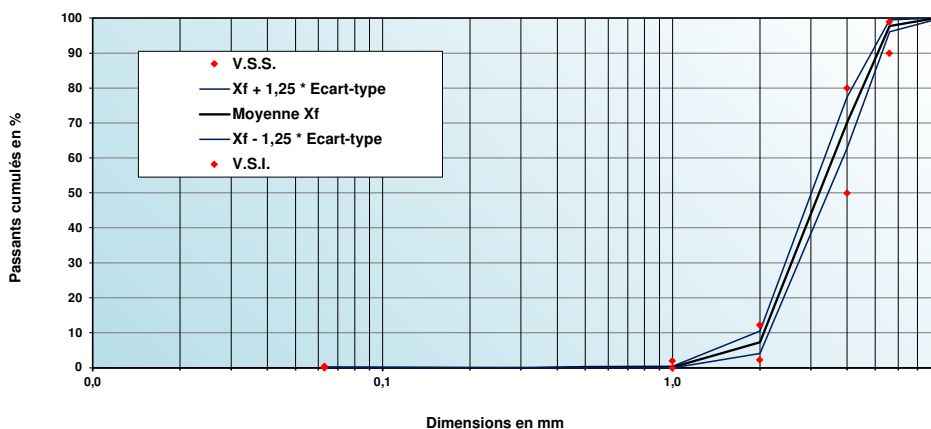

Autres caractéristiques

MVR	2,59 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	1,3% (11/24)
Porosité intergranulaire	51% (06/25)
LA _{6/10}	14 (11/24)
Mde _{6/10}	8 (11/24)
PSV	54 (11/24)
Cq	0% (11/24)
F _{NaCl}	1,7% (11/24)
MS	1,25% (05/23)
I _{6/10}	0,08% (11/24)
Affinité liant	80% (11/24)

Etienne KEMPF - RMPG