

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026
Gravillon concassé 4/8 mm (C048)

Nature : Alluvions du Rhin
Pétrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	Classe granulaire				Norme						Code		
	4 / 8				NF P 18-545 Article 8						B I Ang 1		
	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _v
	0,063	0,250	0,315	0,500	2	4	5,6	8	11,2	16			
Etendue e						10	30	10					
Incertitude U	0,3				1	5	12	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				3	16	62	100	100	100	19		8
V.S.S.	0,5				2	11	50	99	100	100	15		1
V.S.I.	0				0	1	20	89	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	0	8	84	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 28/10/2024 au 06/07/2025

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _v
	0,063	0,250	0,315	0,500	2	4	5,6	8	11,2	16			
Maximum mesuré	0,4	0	0	0	1	12	43	97	100	100	11	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	0	1	9	39	95	100	100			
Moyenne Xf	0,1	0	0	0	0	6	31	92	100	100	9	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	3	23	90	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	2	13	88	100	100	5	100	0
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	3	6	2	0	0			
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	8	8	8

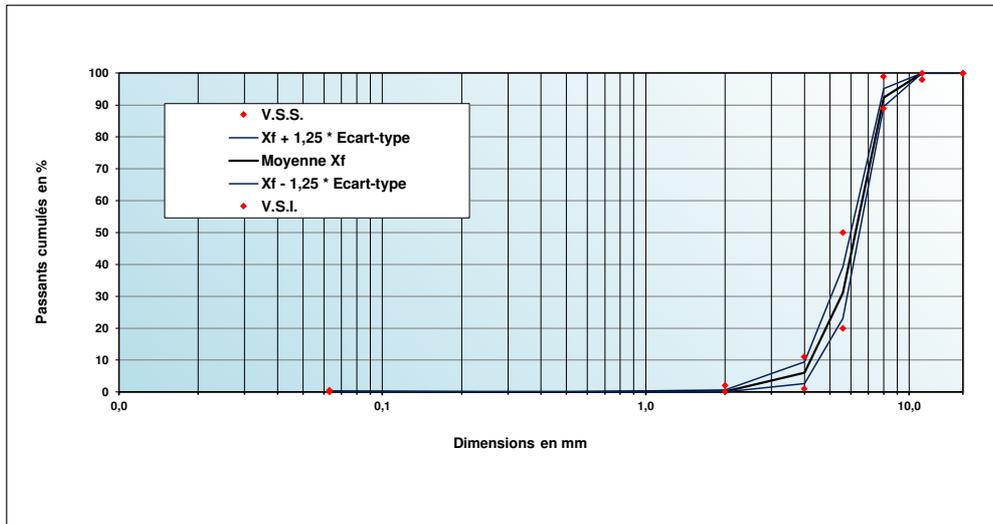

Autres caractéristiques

MVR	2,64 Mg/m ³ (05/24)
WA ₂₄	1,3% (11/24)
Porosité intergranulaire	51% (06/25)
LA _{6/10}	14 (11/24)
Mde _{6/10}	8 (11/24)
PSV	54 (11/24)
Cq	0% (11/24)
F _{NaCl}	1,7% (11/24)
MS	1,25% (05/23)
I _{6/10}	0,08% (11/24)
Affinité liant	80% (11/24)

Etienne KEMPF - RMPG