

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026

Sable réseaux 0/4 mm (S04RE)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé en centrale de mélange

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D/2			D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FM	SE
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		72		100			100	100	100	2,3	
V.S.S.	3,0		70		100			100	100	100	2,1	
V.S.I.	0,0		30		60			90	95	100	1,5	65
V.S.I. - U	0,0		28		56			88	94	97	1,4	60

Partie informative

Résultats de production du 04/11/2024 au 06/07/2025

	f				D/2			D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FM	SE
Maximum mesuré	2,3	16	57	92	94	96	98	99	100	100	2,3	88
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,9	13	56	87	91	95	97	99	100	100	2,0	
Moyenne Xf	1,3	9	50	81	86	91	94	98	100	100	1,8	84
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,8	6	45	76	82	87	91	96	100	100	1,6	
Minimum mesuré	0,6	6	40	69	74	81	86	94	99	100	1,5	82
Ecart-type	0,4	3	4	4	4	3	2	1	0	0	0,1	
Nombre de résultats	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	4

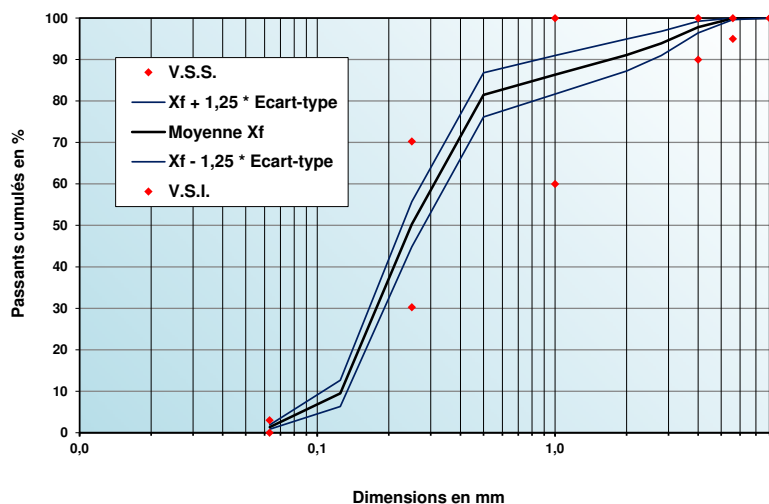

Autres caractéristiques

MVR	2,62 Mg/m ³ (11/24)
WA ₂₄	1,04% (05/24)
Porosité intergranulaire	51% (06/25)
pH	7,6 (08/24)
Imp	0,0% (11/24)
Polluants organiques	0,00% (11/24)
Cq	0,00% (11/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,03 (05/23)
AS	0,009 (05/23)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG