

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026
Sable à chape 0/4 mm (RE03)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		42		68			100	100	100	3,8	
V.S.S.	3,0		40		64			99	100	100	3,6	
V.S.I.	0,0		0		24			89	95	100	3,0	65
V.S.I. - U	0,0		0		20			87	94	97	2,9	60

Partie informative

Résultats de production du 04/11/2024 au 06/07/2025

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Maximum mesuré	1,1	4	22	43	57	84	97	99	100	100	3,7	90
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,9	3	19	38	50	78	92	97	100	100	3,6	
Moyenne Xf	0,7	3	15	32	44	72	87	94	100	100	3,4	86
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,4	2	12	27	37	67	83	92	99	100	3,2	
Minimum mesuré	0,2	2	11	23	33	62	80	90	99	100	3,0	82
Ecart-type	0,2	1	3	5	5	5	3	2	0	0	0,2	
Nombre de résultats	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	9

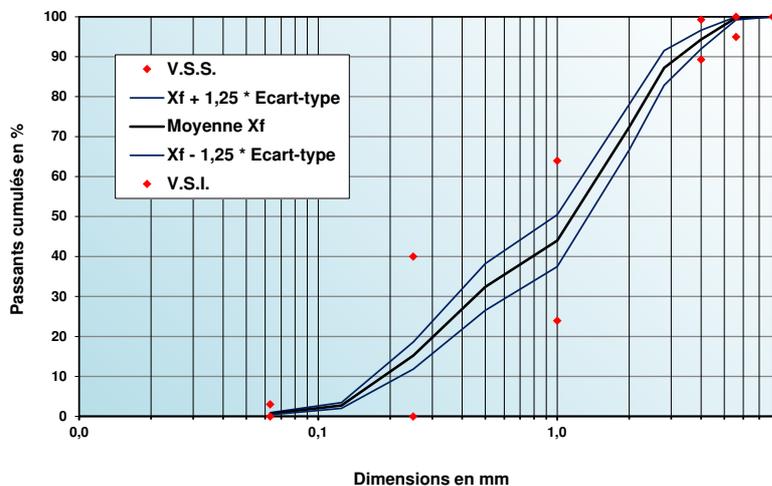

Autres caractéristiques

MVR	2,6 Mg/m3 (11/24)
WA ₂₄	1% (11/24)
Porosité intergranulaire	48% (06/25)
Imp	0,0% (11/24)
Polluants organiques	0,00% (11/24)
Cq	0,00% (11/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (11/24)
AS	0,011 (11/24)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0034% (02/24)
K ₂ O	0,0025% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0050% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG