

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 13/01/2026 valable jusqu'au 12/07/2026

Sable concassé 0/2 mm (C002)

Nature : Alluvions du Rhin
Pétrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Sable concassé non lavé

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme								Code			
	NF P 18-545 Article 8								a Ang 1			
f	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
Etendue e	6					20	10					
Incidence U	2					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	18					83	100	100	100		2,5	
V.S.S.	16					79	99	100	100		2	
V.S.I.	10					59	89	98	100	60		35
V.S.I. - U	8					55	87	97	97	55		33

Partie informative

Résultats de production du 14/04/2025 au 21/12/2025

f	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	D/2	D	1,4D	2D	SE	MB	E _{cs}
Maximum mesuré	15,1	23	36	41	52	74	99	100	100	96	1,4	38
Xf + 1,25 * Ecart-type	14,5	22	34	39	50	73	97	100	100	84		
Moyenne Xf	13,5	20	32	36	47	69	96	100	100	77	1,4	36
Xf - 1,25 * Ecart-type	12,5	19	29	33	43	64	94	100	100	70		
Minimum mesuré	12,1	19	28	32	42	61	93	100	100	69	1,4	34
Ecart-type	0,8	1	2	2	3	3	1	0	0	5		
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	28	28	26	1	3

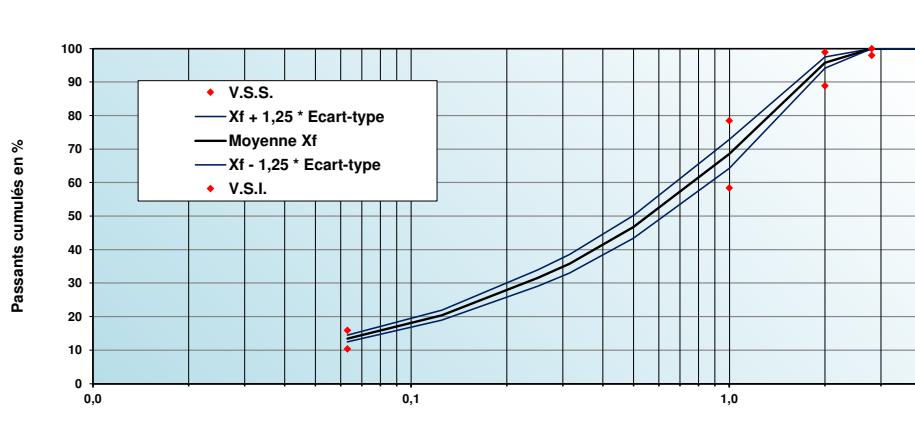

Autres caractéristiques	
MVR	2,65 Mg/m ³ (04/25)
WA ₂₄	1,2% (04/25)
Porosité intergranulaire	42% 12/25
MB _F	0,6 (04/25)

Etienne KEMPF - RMPG