

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 16/07/2026 valable jusqu'au 15/01/2027

Sable concassé 0/2 mm (C002)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable concassé non lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 1

	f					D/2	D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	SE	MB	E _{cs}
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	2					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	18					83	100	100	100		2,5	
V.S.S.	16					79	99	100	100		2	
V.S.I.	10					59	89	98	100	60		35
V.S.I. - U	8					55	87	97	97	55		33

Partie informative

Résultats de production du 21/07/2025 au 12/07/2026

	f					D/2	D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	SE	MB	E _{cs}
Maximum mesuré	15,1	23	36	41	52	74	99	100	100	95	0,5	38
Xf + 1,25 * Ecart-type	14,3	22	34	38	50	72	97	100	100	83		
Moyenne Xf	13,2	20	31	36	47	69	96	100	100	77	0,5	35
Xf - 1,25 * Ecart-type	12,2	19	29	33	44	65	94	100	100	71		
Minimum mesuré	10,9	17	28	32	39	60	93	99	100	69	0,5	33
Ecart-type	0,8	1	2	2	2	3	1	0	0	5		
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	1	4

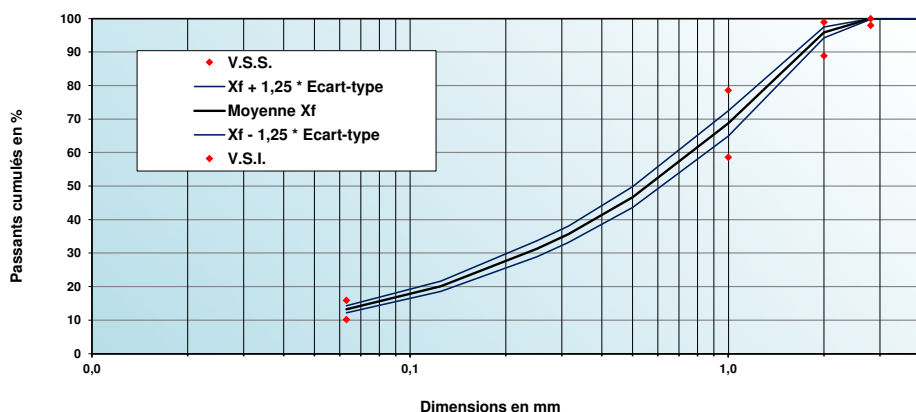

Autres caractéristiques

MVR	2,66 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	1% (11/25)
Porosité intergranulaire	43% 06/26
MB _F	0,5 (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG