

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027
Sable concassé 0/5 mm (C004)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : mélange en centrale de sable 0/2 concassé et de gravillon 2/5 concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 5

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 3

	f	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	D/2	2,8	4	D	5,6	1,4D	8	2D	11,2	SE	MB	E _{cs}
Etendue e	6								20			10								
Incertitude U	2								3			2		1		3		5	0,5	2
V.S.S. + U	16								94			100		100		100			2,5	
V.S.S.	14								91			100		100		100			2	
V.S.I.	8								71			89		98		100		60		30
V.S.I. - U	6								68			87		97		97		55		28

Partie informative

Résultats de production du 01/12/2025 au 26/07/2026

	f	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	D/2	2,8	4	D	5,6	1,4D	8	2D	11,2	SE	MB	E _{cs}
Maximum mesuré	12,0	0	0	30	38	55	76	85	94	100	100	100	100	100	100	100	100	88		34
Xf + 1,25 * Ecart-type	11,3	17	26	29	37	53	74	83	93	100	100	100	100	100	100	100	100	83		
Moyenne Xf	10,7	16	24	27	35	51	71	81	91	99	100	100	100	100	100	100	77			34
Xf - 1,25 * Ecart-type	10,1	15	23	26	33	48	69	79	90	99	100	100	100	100	100	100	100	71		
Minimum mesuré	9,6	0	0	25	32	46	67	78	89	98	100	100	100	100	100	100	100	66		34
Ecart-type	0,5	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5		
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	2

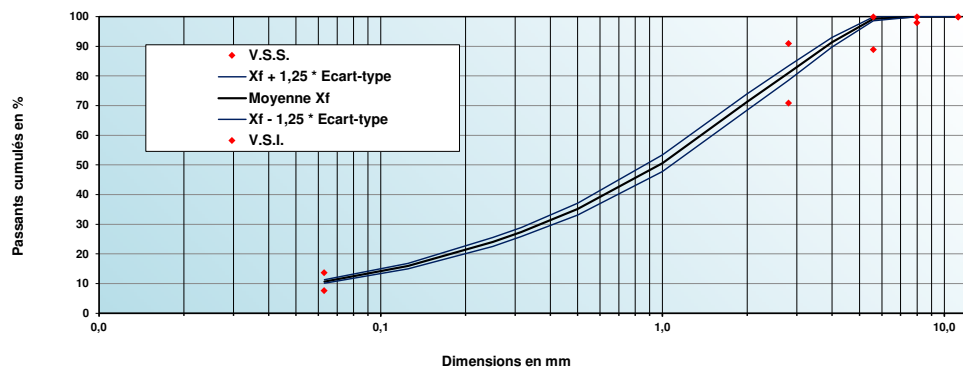

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	0,8% (11/25)
Porosité intergranulaire	48% (06/26)
MB _F	0,5 (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)