

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027
Gravillon concassé 11/16 mm (C1116)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11 / 16

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


B I Ang 3

	f				d/2		d	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	Fl	C _c	C _{tr}
Etendue e							10	10					
Incertitude U	0,3				1		5	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				3		17	100	100	100	19		17
V.S.S.	0,5				2		12	95	100	100	15		10
V.S.I.	0				0		2	85	98	100		50	
V.S.I. - U	0				0		0	80	97	100		43	

Partie informative

Résultats de production du 01/12/2025 au 26/07/2026

	f				d/2		d	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	Fl	C _c	C _{tr}
Maximum mesuré	0,4	0	0	0	0	0	11	93	100	100	8	89	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	0	0	0	10	92	100	100			
Moyenne Xf	0,1	0	0	0	0	0	7	89	100	100	4	84	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	0	5	86	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	0	4	85	100	100	3	72	0
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	0	2	2	0	0			
Nombre de résultats	19,0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	5	6	6

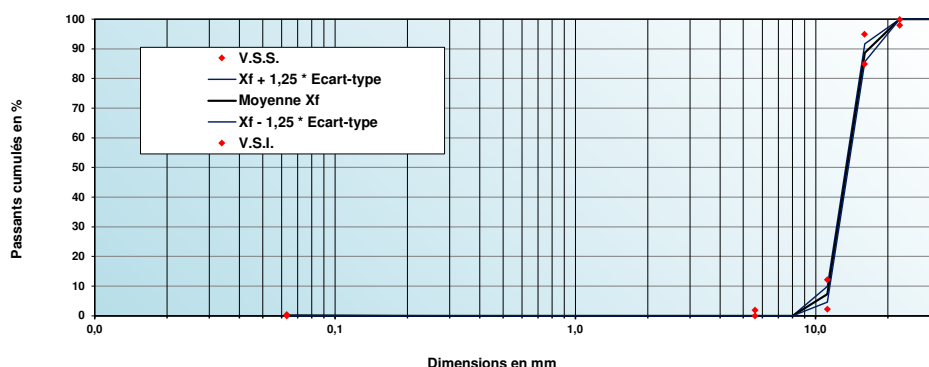

Autres caractéristiques

MVR	2,7 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	0,6% (11/25)
Porosité intergranulaire	46% (06/26)
LA _{6/10}	15 (11/25)
Mde _{6/10}	8,2 (11/25)
PSV	52 (11/25)
Cq	0% (11/25)
F _{NaCl}	2,6% (11/25)
MS	1,4% (04/25)
I _{6/10}	0,08% (11/25)
Affinité liant	70% (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)