

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027
Gravillon concassé 16/22 mm (C1622)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

16 / 22

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


B I Ang 3

	f				d/2		d	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	8	11,2	16	22,4	31,5	45	FI	C _c	C _{tr}
Etendue e							10	10					
Incertitude U	0,3				1		5	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				6		21	100	100	100	19		17
V.S.S.	0,5				5		16	99	100	100	15		10
V.S.I.	0				0		6	89	98	100		50	
V.S.I. - U	0				0		1	84	97	100		43	

Partie informative

Résultats de production du 01/12/2025 au 26/07/2026

	f				d/2		d	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	8	11,2	16	22,4	31,5	45	FI	C _c	C _{tr}
Maximum mesuré	0,2	0	0	0	0	1	17	100	100	100	16	73	3
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,1	0	0	0	0	0	15	100	100	100			
Moyenne Xf	0,0	0	0	0	0	0	11	99	100	100	7	62	3
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	0	8	97	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	0	6	94	100	100	1	56	2
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	0	3	2	0	0			
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	5	6	6

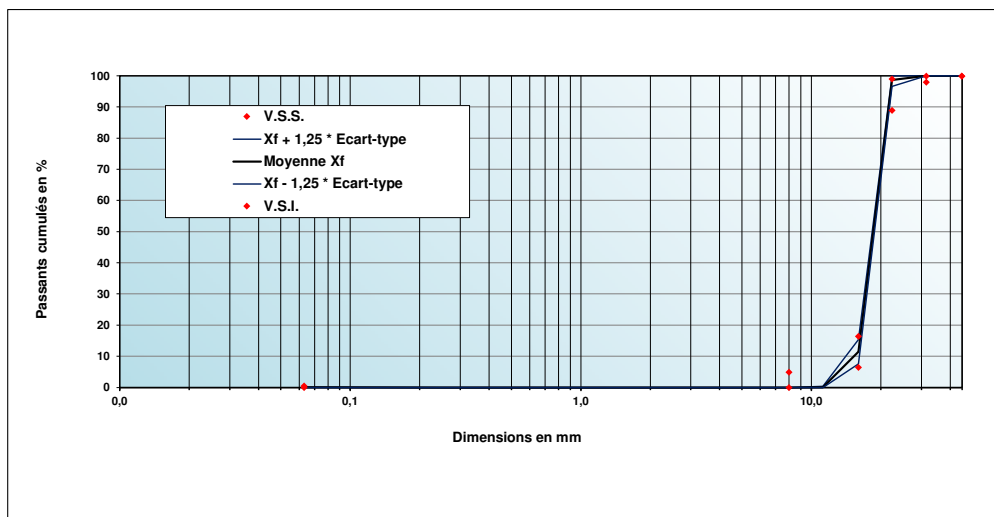

Autres caractéristiques

MVR	2,7 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	0,6% (11/25)
Porosité intergranulaire	47% (06/26)
LA _{6/10}	15 (11/25)
Mde _{6/10}	8,2 (11/25)
PSV	52 (11/25)
Cq	0% (11/25)
F _{NaCl}	2,6% (11/25)
MS	1,4% (04/25)
I _{6/10}	0,08% (11/25)
Affinité liant	70% (11/25)
MBf	0,5 (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)