

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 21/07/2026 valable jusqu'au 20/01/2027
Gravillon concassé 2/5 mm (C025)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 / 5

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


B I Ang 1

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	Fl	C _c	C _{tr}
Etendue e						10	30	10					
Incertitude U	0,3				1	5	6	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				3	18	86	100	100	100	24		8
V.S.S.	0,5				2	13	80	99	100	100	20		1
V.S.I.	0				0	3	50	90	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	0	44	85	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 17/11/2025 au 19/07/2026

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D			
	0,063	0,250	0,315	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	Fl	C _c	C _{tr}
Maximum mesuré	0,4	0	0	0	1	13	80	99	100	100	16	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	0	1	10	75	99	100	100			
Moyenne Xf	0,1	0	0	0	0	8	69	98	100	100	12	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	5	63	96	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	3	56	92	100	100	9	100	0
Ecart-type	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	4,5	1,1	0,0	0,0			
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	9	9	9

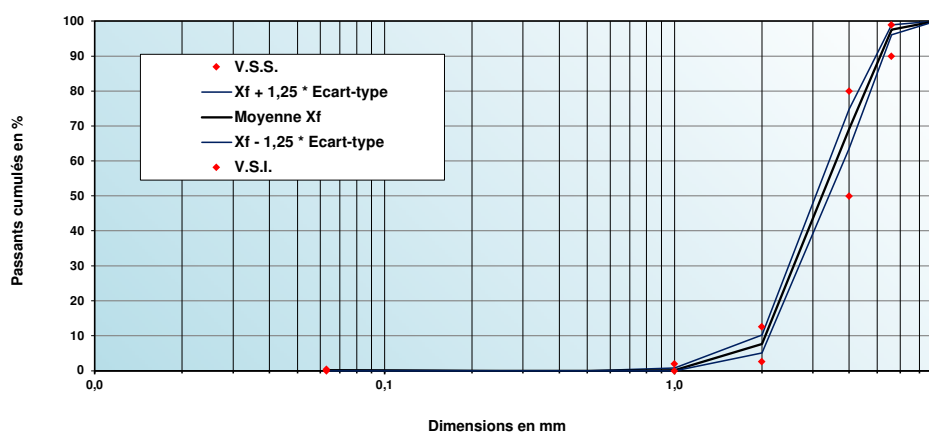

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,8% (11/25)
Porosité intergranulaire	48% (06/26)
LA _{6/10}	15 (11/25)
Mde _{6/10}	8,2 (11/25)
PSV	52 (11/25)
Cq	0% (11/25)
F _{NaCl}	2,6% (11/25)
MS	1,4% (04/25)
I _{6/10}	0,08% (11/25)
Affinité liant	70% (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG