

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 21/07/2026 valable jusqu'au 20/01/2027
Gravillon concassé 4/8 mm (C048)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Code		
4 / 8	NF P 18-545 Article 8										B I Ang 1		
	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _v
	0,063	0,250	0,315	0,500	2	4	5,6	8	11,2	16			
Etendue e						10	30	10					
Incertitude U	0,3				1	5	12	5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				3	15	62	100	100	100	19		8
V.S.S.	0,5				2	10	50	99	100	100	15		1
V.S.I.	0				0	0	20	89	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	0	8	84	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 17/11/2025 au 19/07/2026

	f				d/2	d	D/1,4	D	1,4D	2D	FI	C _c	C _v
	0,063	0,250	0,315	0,500	2	4	5,6	8	11,2	16			
Maximum mesuré	0,2	0	0	0	1	10	40	94	100	100	19	100	0
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,1	0	0	0	1	9	37	93	100	100			
Moyenne Xf	0,0	0	0	0	0	5	29	92	100	100	10	100	0
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	1	22	90	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	1	23	89	100	100	5	100	0
Ecart-type	0,1	0	0	0	0	3	6	1	0	0			
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	9	8	8

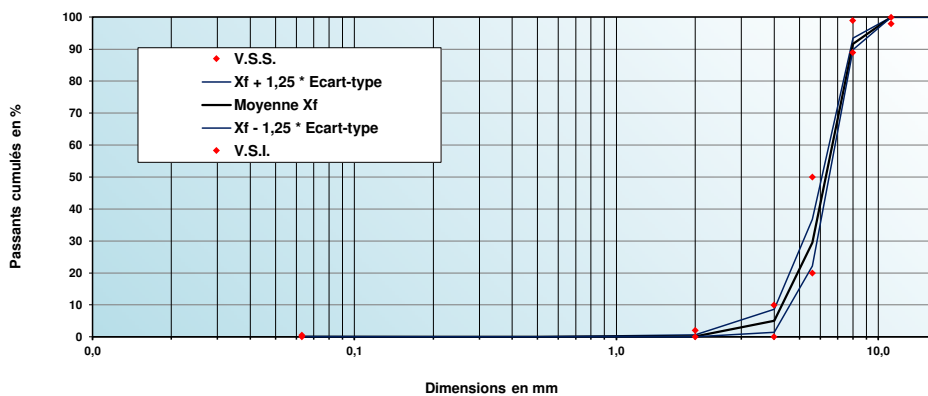

Autres caractéristiques

MVR	2,69 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,7% (11/25)
Porosité intergranulaire	50% (06/26)
LA _{6/10}	15 (11/25)
Mde _{6/10}	8,2 (11/25)
PSV	52 (11/25)
Cq	0% (11/25)
F _{NaCl}	2,6% (11/25)
MS	1,4% (04/25)
I _{6/10}	0,08% (11/25)
Affinité liant	70% (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)