

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Galets 32/80 roulés (GA60)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Granulat roulé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

32 / 80

Norme

NF P 18-545 Article 10


Code

	f	d/2		d			D / 1,4	D	1,4 D
	0,063	16	22,4	31,5	40	50	63	80	100
Etendue e							30		
Incertitude U	0,3	1		5			12	5	1
V.S.S. + U	1,8	6		20			82	100	100
V.S.S.	1,5	5		15			70	99	100
V.S.I.	0	0		0			40	90	98
V.S.I. - U	0	0		0			28	85	97

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f	d/2		d			D / 1,4	D	1,4 D
	0,063	16	22,4	31,5	40	50	63	80	100
Maximum mesuré	1,2	7	15	40	59	82	88	100	100
Xf + 1,25 * Ecart-type									
Moyenne Xf	0,3	2	4	19	33	49	64	84	94
Xf - 1,25 * Ecart-type									
Minimum mesuré	0,2	1	3	13	23	38	53	74	89
Ecart-type									
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3

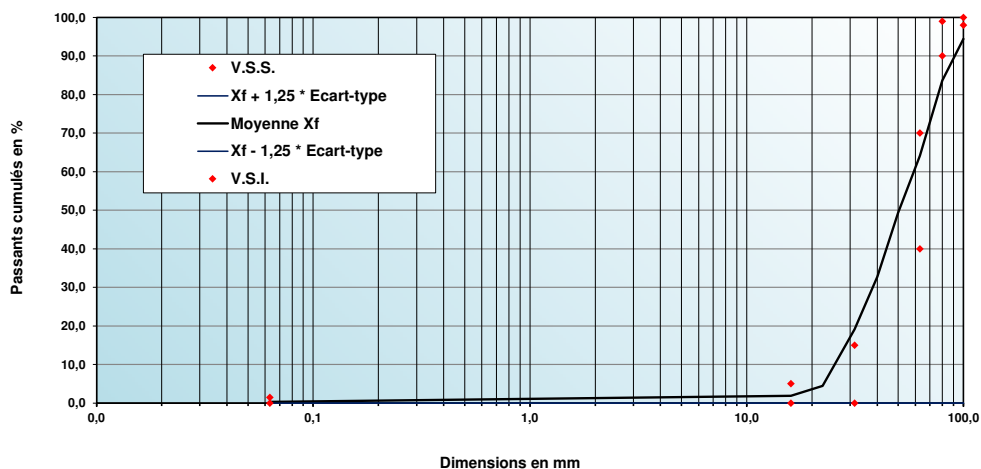

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m ³ (11/25)
MBf	0,7% (04/25)
Porosité intergranulaire	45% (06/26)
LA _{6/10}	18 (11/25)
Argile	0,0% (11/25)
Imp	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0012% (02/24)
K ₂ O	0,0007% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0016% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)