

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027
Grave 0/16 mm roulé (R016)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Grave obtenue par mélange (40% 0/2 R Elben, 20% 2/8 R Elben, 40% 8/16 R Elben)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 16

Normes

NF P 18-545 - NF EN 12620 + A1

Codes


A - G_A85

	f								D/2		D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	FI	ES
Etendue e	6										10				
Incertitude U	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	2	1	3	4	5
V.S.S. + U	4					64			94		100	100	100	24	70
V.S.S.	3					60			90		99	100	100	20	65
V.S.I.	0					20			50		85	98	100		
V.S.I. - U	0					16			46		83	97	97		

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f								D/2		D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	FI	ES
Maximum mesuré	1,7	3	16	36	40	50	56	60	71	84	98	100	100	22	
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,3	2	15	35	38	45	51	57	68	81	97	100	100		
Moyenne Xf	1,0	2	12	31	34	39	45	51	63	76	95	100	100	9	
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,6	1	8	27	30	34	39	44	57	71	93	100	100		
Minimum mesuré	0,6	1	2	21	23	29	33	38	51	68	91	100	100	5	
Ecart-type	0,3	0	3	3	3	4	5	5	5	4	2	0	0		
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	6	0

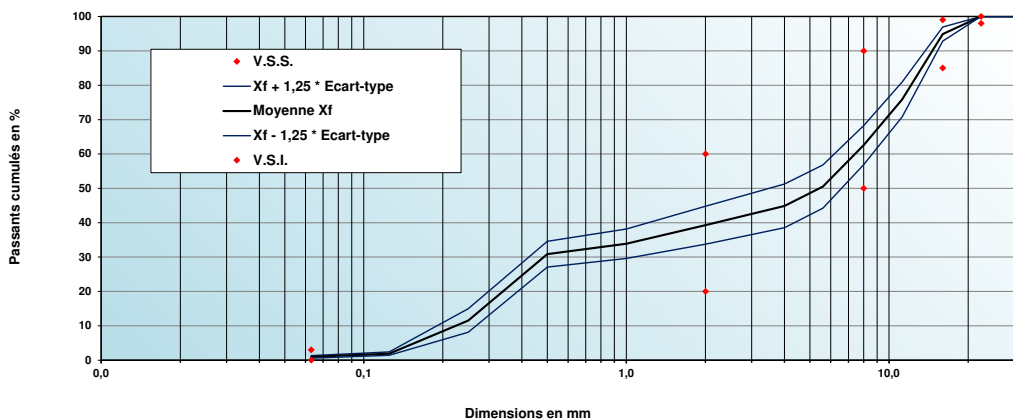

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,9% (11/25)
Porosité intergranulaire	38% (06/26)
LA _{6/10}	18 (11/25)
Argile	0,0% (11/25)
Imp	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0014% (02/24)
K ₂ O	0,0009% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0020% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)