

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027
Gravillon 2/8 mm roulé (R028)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Granulat roulé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 / 8

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f	d/2	d			D	1,4D	2D	
	0,063	1	2	4	5,6	8	11,2	16	FI
Etendue e			15			15			
Incertitude U	0,3	1	5			5	1		4
V.S.S. + U	1,8	6	20			100	100	100	24
V.S.S.	1,5	5	15			99	100	100	20
V.S.I.	0	0	0			85	98	100	
V.S.I. - U	0	0	0			80	97	100	

Partie informative

Résultats de production du 14/07/2025 au 05/07/2026

	f	d/2	d			D	1,4D	2D	
	0,063	1	2	4	5,6	8	11,2	16	FI
Maximum mesuré	0,6	1	1	31	73	99	100	100	14
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	27	72	99	100	100	
Moyenne Xf	0,1	0	0	16	53	97	100	100	11
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	5	34	96	100	100	
Minimum mesuré	0,0	0	0	4	23	93	100	100	9
Ecart-type	0,1	0	0	9	15	2	0	0	
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	8

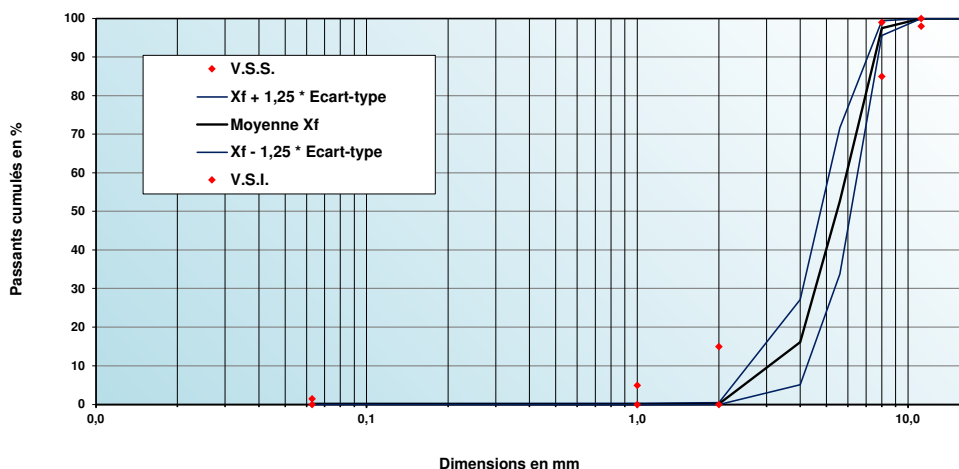

Autres caractéristiques

MVR	2,6 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	1% (04/25)
Porosité intergranulaire	40% (06/26)
LA _{6/10}	18 (11/25)
Argile	0,0% (11/25)
Imp	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0016% (02/24)
K ₂ O	0,0011% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0023% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)