

Fiche Technique de Produit

Engagement du 29/07/2026 au 28/01/2027

Gravillon 4/16 mm roulé (R416)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Granulat roulé lavé élaboré par mélange (45% 2/8 R Elben et 55% 8/16 R Elben)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 / 16

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


B

	f	d/2	d		D/2		D	1,4D	2D	
	0,063	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	FI
Etendue e					35					
Incertitude U	0,3	1	5		6		5	1		4
V.S.S. + U	1,8	6	20		66		100	100	100	24
V.S.S.	1,5	5	15		60		99	100	100	20
V.S.I.	0,0	0	0		25		90	98	100	
V.S.I. - U	0,0	0	0		19		85	97	100	

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f	d/2	d		D/2		D	1,4D	2D	
	0,063	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	FI
Maximum mesuré	0,6	3	19	44	60	96	100	100	100	20
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	1	11	25	48	70	95	100	100	
Moyenne Xf	0,1	0	6	17	40	61	93	100	100	15
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	1	9	32	53	91	100	100	
Minimum mesuré	0	0	1	7	28	50	90	100	100	12
Ecart-type	0,1	0	4	6	6	7	2	0	0	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	6

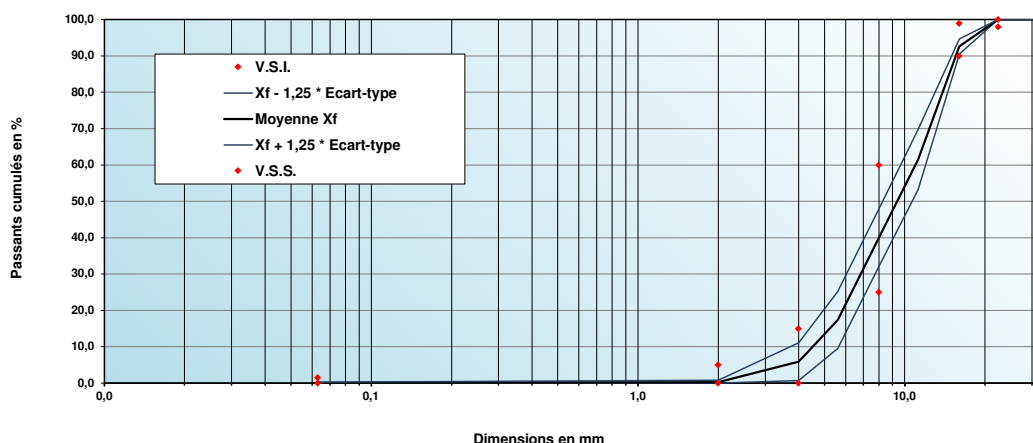

Autres caractéristiques

MVR	2,62 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,9 % (11/25)
Porosité intergranulaire	37% (06/26)
LA _{6/10}	18 (11/25)
Argile	0,0% (11/25)
Imp	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0014% (02/24)
K ₂ O	0,0009% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0020% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)