

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Gravillon 8/16 mm roulé (R816)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Granulat roulé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

8 / 16

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A (sauf FI code B)

	f	d/2		d		D	1,4D	2D	
	0,063	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	FI
Etendue e				15		15			
Incertitude U	0,3	1		5		5	1		4
V.S.S. + U	1,8	6		20		100	100	100	39
V.S.S.	1,5	5		15		99	100	100	35
V.S.I.	0	0		0		85	98	100	
V.S.I. - U	0	0		0		80	97	100	

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f	d/2		d		D	1,4D	2D	
	0,063	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	FI
Maximum mesuré	1,0	4	1	18	70	99	100	100	24
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,2	0	0	10	55	94	100	100	
Moyenne Xf	0,0	0	0	7	45	91	100	100	17
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	4	36	87	100	100	
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	5	81	100	100	6
Ecart-type	0,1	0	0	2	7	3	0	0	
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	29	29	3

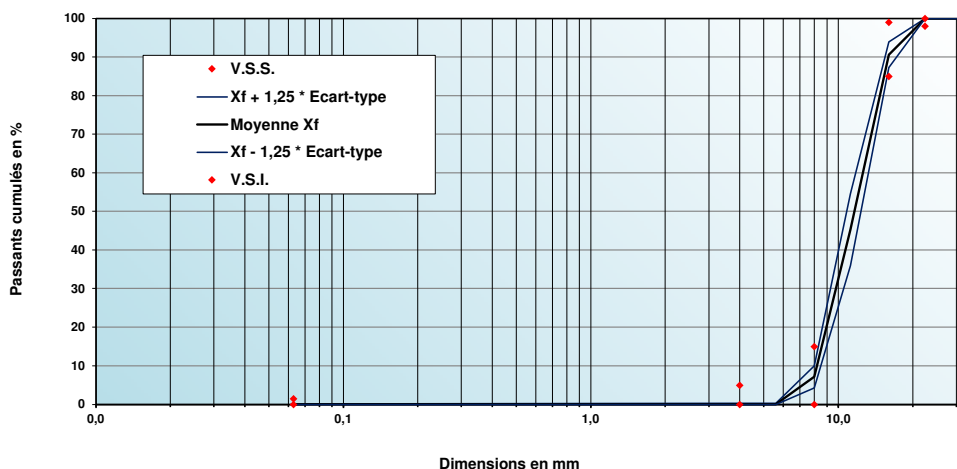

Autres caractéristiques

MVR	2,60 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	0,8% (04/25)
Porosité intergranulaire	42% (06/26)
LA _{6/10}	18 (11/25)
Argile	0,0% (11/25)
Imp	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (01/00)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0014% (02/24)
K ₂ O	0,0009% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0020% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG