

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Sable réseaux 0/4 mm (S04RE)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé en centrale de mélange

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D/2			D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FM	SE
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		70		100			100	100	100	3,2	
V.S.S.	3,0		68		100			100	100	100	3,0	
V.S.I.	0,0		28		60			90	95	100	2,4	65
V.S.I. - U	0,0		26		56			88	94	97	2,3	60

Partie informative

Résultats de production du 01/01/2026 au 01/07/2026

	f				D/2			D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FM	SE
Maximum mesuré	1,2	10	57	82	86	92	97	100	100	100	2,2	90
Xf + 1,25 * Ecart-type												88
Moyenne Xf	1,1	8	48	78	83	89	93	97	100	100	1,9	83
Xf - 1,25 * Ecart-type												78
Minimum mesuré	0,8	7	40	72	79	87	91	96	100	100	1,8	77
Ecart-type												3,7
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	23

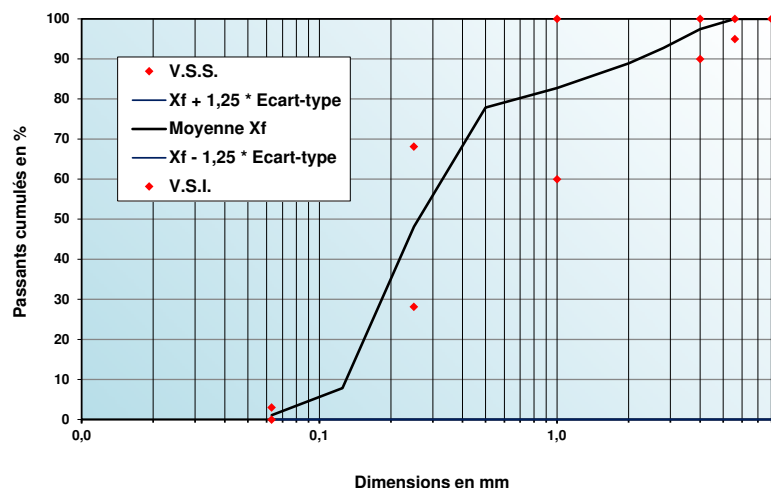

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,9% (11/25)
Porosité intergranulaire	48% (06/26)
Imp	0,0% (11/25)
Polluants organiques	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG

Signature