

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT
Graves non traitées selon NF EN 13285

Grave non traitée 0/10 (équivalente 0/10) Concassé

Code formule interne : C011

Appellation normative : GNT 4 Type A

Mélange recomposé au godet sur notre site d'Oberhergheim

Références de l'étude

N° d'étude : C011 2026


Date d'étude : 01/2026

Validité : permanente

Laboratoire : Elben

Caractéristiques du mélange

Tamais	% passant
22,4	100
20	100
16	100
14	100
11,2	96
10	87
8	68
5,6	55
4	46
2	33
1	23
0,500	16
0,315	12
0,250	11
0,063	4,6

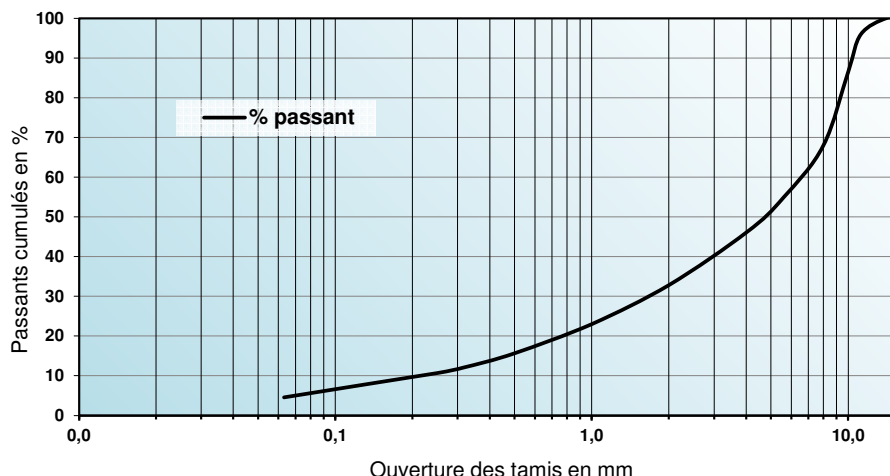

Constituants	Fournisseur	Nature	Catégorie	Quantité (%)
0/2 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	a Ang 1	33,3
2/5 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	B I Ang 1	16,7
4/8 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	B I Ang 1	16,7
8/11 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	B I Ang 1	33,3

Teneur en eau du mélange selon NF EN 1097-5 : **W = 2,0 %**

Caractéristiques granulats

Caractéristique	Norme	Résultat	Spécifications
Los Angeles LA _{6/10}	NF EN 1097-2	14	≤ 25
Micro Deval MDe _{6/10}	NF EN 1097-1	9	Non gélif : LA + MDe ≤ 35
Absorption d'eau WA ₂₄	NF EN 1097-6	≤ 1	Non gélif : WA ₂₄ ≤ 1
Propreté SE (sur fraction 0/2)	NF EN 933-8	74	≥ 70
Soufre total S	NF EN 1744-1	0,012	≤ 0,4
Sulfates solubles dans l'acide AS	NF EN 1744-1	0,013	≤ 0,2

Compacité

Essai Proctor normal	Norme	Résultat	Spécifications
Teneur en eau optimale	NF EN 13286-2	/	
Densité sèche optimale	NF EN 13286-2	/	

Portance

Essai	Norme	Résultat	Spécifications
Indice CBR	NF EN 13286-2	/	
Indice IPI	NF P 94-078	/	

Mise en œuvre

Ouvrage : chaussée, parking, voirie
Epaisseur de couche : 4 à 8 cm

Couche : base, fondation
Application : mécanique ou manuelle